

INSO
3277

1st.Revision
2016



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۳۲۷۷
تجدیدنظر اول
۱۳۹۴

تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شبیدار
- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون I-1

Hot rolled narrow taper flang I-1 beam-
Specification and test methods

ICS: 77.140.70

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: ۰۲۶ ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان ملی تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار I-1- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»

(تجددنظر اول)

سمت و / یا نمایندگی

کارشناس استاندارد

رئیس:

باقوت ، بهنام

(کارشناسی ارشد متالورژی)

دبیر:

زمانی نژاد، امیر

(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

اقبالی، فریده

(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

مدیر کیفیت فراغیر گروه ملی فولاد اهواز
بیرگانی ، صولت
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

مشاور فنی سندیکای لوله و پرو فیل فولادی
حقیقی، کیان
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

مسئول فنی آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه
خرائلی، آتوسا
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

کارشناس استاندارد - بازنیسته سازمان ملی
استاندارد و مشاور شرکت بورس کالای ایران
خاک نژاد، زینت
(کارشناسی مهندسی صنایع)

کارشناس پذیرش و بازاریابی شرکت بورس
کالای ایران
صادقی نژاد، وحید
(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

معاون آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان
گودرزیان، جعفر
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

قائم مقام بخش فولاد سازی ذوب آهن
اصفهان
طاهری، محمدابراهیم
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

عباس زاده، عباس
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

کارشناس ارشد طراحی کالیبر نورد ذوب
آهن اصفهان

عظیمی، سیدحسین
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

معاون امور فنی و بهره برداری ذوب آهن
اصفهان

محرمی، مهرداد
(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

نماینده مدیرعامل در امور آزمایشگاهها مرکز
متالورژی رازی

میرزابی، منوچهر
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

مدیر پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای
ایران

وطن دوست فر، حمید
(کارشناسی مدیریت صنعتی)

مدیر کیفیت شرکت آریان فولاد

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
آشنایی با سازمان ملی استاندارد کمیسیون فی تدوین استاندارد پیش گفتار	ج د ز
هدف و دامنه کاربرد	۱
مراجع الزامی	۲
اصطلاحات و تعاریف	۳
نشانه شناسائی	۴
ویژگی ها	۵
مشخصات فیزیکی	۱-۵
ترکیب شیمیایی	۲-۵
خواص مکانیکی	۳-۵
روش های آزمون	۶
تعیین درصد عناصر متشكله	۱-۶
آزمون کشش و خمش	۲-۶
سنجدش ابعاد و وزن	۳-۶
کیفیت ظاهری	۷
نمونه برداری	۸
بازرسی	۹
بازرسی و آزمون مجدد	۱۰
نشانه گذاری	۱۱
نشانه گذاری شاخه	۱-۱۱
نشانه گذاری بسته	۲-۱۱
گواهینامه فنی	۱۲

پیش‌گفتار

استاندارد «تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار-I-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» نخستین بار در سال ۱۳۷۱ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یک‌هزار و سیصد و بیست و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ تصویب شد، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۷۷: سال ۱۳۷۱ است.

منابع و مأخذی که برای تهییه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

1- DIN 1025-1:2009, Hot rolled I-sections - Part 1: Narrow flange I-sections, I-series

- Dimensions, masses, sectional properties

2-DIN EN 10024:1995, Hot rolled steel taper flange I sections - Tolerances on shape and dimensions

۳- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۲۶۲-۲: سال ۱۳۹۱ ، فولادهای سازه‌ای گرم نوردیده – قسمت ۲ : شرایط فنی تحويل فولادهای سازه‌ای غیرآلیاژی

تیرآهن‌گرم نوردیده بال باریک شیبدار I-1-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، نمونه برداری و نشانه‌گذاری تیرآهن‌های گرم نوردیده بال باریک شیبدار است و ارتفاع آنها از ۸۰ تا ۵۵۰ میلیمتر می‌باشد (مطابق جدول ۱). این استاندارد برای انواع تیرآهن‌های گرم نورد دیده زیر کاربرد ندارد:

- بال نیم پهنه موازی با نشانه اختصاری I-2
- بال پهنه شبیه دار با نشانه اختصاری I-3
- بال پهنه موازی سبک با نشانه اختصاری I-4
- بال پهنه موازی متوسط با نشانه اختصاری I-5
- بال پهنه موازی سنگین با نشانه اختصاری I-6
- بال نیم پهنه موازی نیمه سبک با نشانه اختصاری I-7

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می‌شود.

درصورتی که به مدارکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است.

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۱: سال ۱۳۸۴؛ مواد فولادی- محل و آماده سازی نمونه‌ها و آزمونه‌ها برای آزمون‌های مکانیکی

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۷۲: سال ۱۳۸۶، مواد فلزی- روش آزمون کشش در دمای محیط

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۶: سال ۱۳۸۷، مواد فلزی آزمون خمش فولاد

2-4 ASTM E415: Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۷۹: سال ۱۳۸۷، فولادهای کربنی و کم آلیاژ- اندازه‌گیری عناصر توسط طیف سنجی نشر نوری تحت خلاء - روش آزمون؛ با استفاده از استاندارد ASTM E415:1999 تدوین شده است.

2-5 ASTM E1806:2009, Standard Practice for Sampling Steel and Iron for Determination of Chemical Composition

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند :

۱-۳


abbreviated symbol**نشانه اختصاری**

نشانه اختصاری از حرف I که نشان دهنده شکل مقطع تیرآهن است و یک شماره یک رقمی که نشان دهنده نوع مقطع مربوطه می‌باشد، تشکیل می‌شود(برای مثال I-1)

۲-۳

I-1 beam**تیرآهن I-1**

تیرآهن I-1 محصولی است از نورد گرم فولاد با مقطع عرضی معین که از قسمت میانی به نام جان و دو لبه با شبیب به سمت داخل به نام بال مطابق شکل ۱ تشکیل شده است

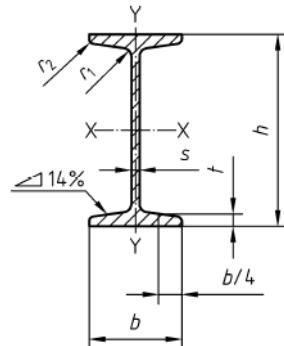

شکل ۱-نمایش مقطع تیرآهن I-1

۳-۳

height of beam**ارتفاع تیرآهن**

ارتفاع (h) عبارت است از فاصله خارجی بین لبه‌های خارجی دو بال در امتداد محور عرضی جان

۴-۳

number of beam**نمره تیرآهن**

نمره عبارت از عددی است که معرف ارتفاع اسمی تیرآهن بر حسب سانتی‌متر می‌باشد

۵-۳

bundle**بسته**

بسته عبارت است از تعدادی شاخه تیرآهن هم نمره با ویژگی‌های یکسان که بصورت یک مجموعه واحد ارائه گردد

۶-۳ محموله delivery batch

محموله عبارت است از مجموعه یک یا چند بسته تیرآهن دارای نمره یکسان یا متفاوت

۴ نشانه شناسایی

نشانه شناسایی محصول باید به صورت زیر نمایش داده شود:

الف- نشانه اختصاری محصول (I-1)؛

ب- نمره تیرآهن ؛

ج- حداقل استحکام کششی فولاد مربوطه بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع؛

مثال:

تیرآهنی از نوع I-1 با نمره ۱۶ را که حداقل استحکام کششی فولاد آن ۴۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع است، به صورت زیر نمایش می‌دهند:

I-1-16-470

۵ ویژگی‌ها

۱-۵ مشخصات فیزیکی

۱-۱-۵ ابعاد، اندازه‌ها و مقادیر ایستایی

ابعاد، اندازه‌ها و مقادیر ایستایی در جدول ۱ درج شده‌اند.

۲-۱-۵ رواداری‌ها

۱-۲-۱-۵ ارتفاع (h)

رواداری ارتفاع اسمی مقطع تیرآهن که بر روی خط مرکزی ضخامت جان اندازه‌گیری می‌شود، باید مطابق جدول ۲ باشد.

۲-۲-۱-۵ عرض بال (b)

رواداری عرض اسمی بال باید مطابق جدول ۲ باشد.

۳-۲-۱-۵ ضخامت جان (s)

رواداری ضخامت جان که در نقطه مرکزی بعد h اندازه‌گیری می‌شود، باید مطابق جدول ۲ باشد.

۴-۲-۱-۵ ضخامت بال (t)

رواداری ضخامت بال که در نقطه یک چهارم عرض بال از لبه اندازه‌گیری می‌شود، مطابق جدول ۲ باشد.

۵-۲-۱-۵ رواداری وزن

میزان رواداری وزن هر شاخه تیرآهن باید حداقل $\pm 6\%$ وزن اسمی آن و به صورت مجموعه (بسته یا محموله) حداقل $\pm 4\%$ وزن کل مجموعه باشد.

انحراف وزن عبارت از اختلاف بین وزن واقعی بسته یا قطعه و وزن محاسبه شده می باشد.

وزن مشخص شده در جدول شماره ۱ براساس مقدار جرم حجمی فولاد یعنی $7/85$ کیلوگرم بر دسی متر مکعب محاسبه شده است


جدول ۱- ابعاد، وزن و مقادیر ایستایی تیرآهن بال باریک شبیدار برای مقاطع (سری I-1)

فاصله بین مرکزهای سطحی متر S_x cm	ممان درجه یک و نیم قطعه	مقادیر ایستایی						مساحت سطح خارجی U m ² /m	وزن واحد طول M kg/m	سطح مقطع A cm ²	ابعاد (میلی متر)						نمود تیرآهن cm				
		محور y-y			محور x-x						شعاع گوشه r_2	شعاع گوشه r_1	ضخامت بال t	ضخامت جان s	عرض بال b	ارتفاع h					
		شعاع i_y cm	مدول قطعه W_y cm ³	ممان اینرسی I_y cm ⁴	شعاع i_x cm	مدول قطعه W_x cm ³	ممان اینرسی I_x cm ⁴														
۶.۸۴	۱۱.۴	۰.۹۱	۳.۰۰	۶.۲۹	۳.۲۰	۱۹.۵	۷۷.۸	۰.۳۰۴	۰.۹۴	۷.۵۷	۲.۳	۳.۹	۵/۹	۳/۹	۴۲	۸۰	۸				
۸.۰۷	۱۹.۹	۱.۰۷	۴.۸۸	۱۲.۲	۴.۰۱	۲۴.۲	۱۷۱	۰.۳۷۰	۸.۳۴	۱۰.۶	۲.۷	۴.۵	۶/۸	۴/۵	۵۰	۱۰۰	۱۰				
۱۰.۳	۳۱.۸	۱.۲۳	۷.۴۱	۲۱.۵	۴.۸۱	۵۴.۷	۳۲۸	۰.۴۳۹	۱۱.۱	۱۴.۲	۳.۱	۵.۱	۷/۷	۵/۱	۵۸	۱۲۰	۱۲				
۱۲	۴۷.۷	۱.۴۰	۱۰.۷	۳۵.۲	۵.۶۱	۸۱.۹	۵۷۳	۰.۵۰۲	۱۴.۳	۱۸.۲	۳.۴	۵.۷	۸/۶	۵/۷	۶۶	۱۴۰	۱۴				
۱۳.۷	۶۸	۱.۵۵	۱۴.۸	۵۴.۷	۶.۴۰	۱۱۷	۹۳۵	۰.۵۷۵	۱۷.۹	۲۲.۸	۳.۸	۶.۳	۹/۵	۶.۳	۷۴	۱۶۰	۱۶				
۱۵.۵	۹۳.۴	۱.۷۱	۱۹.۸	۸۱.۳	۷.۲۰	۱۶۱	۱۴۵۰	۰.۶۴۰	۲۱.۹	۲۷.۹	۴.۱	۶.۹	۱۰.۴	۶/۹	۸۲	۱۸۰	۱۸				
۱۷.۲	۱۲۵	۱.۸۷	۲۶	۱۱۷	۸.۰۰	۲۱۴	۲۱۴۰	۰.۷۰۹	۲۶.۲	۳۳.۴	۴.۵	۷.۵	۱۱/۳	۷/۵	۹۰	۲۰۰	۲۰				
۱۸.۹	۱۶۲	۲.۰۲	۳۳.۱	۱۶۲	۸.۸۰	۲۷۸	۳۰۶۰	۰.۷۷۵	۳۱.۱	۳۹.۵	۴.۹	۸.۱	۱۲/۲	۸/۱	۹۸	۲۲۰	۲۲				
۲۰.۶	۲۰۶	۲.۲۰	۴۱.۷	۲۲۱	۹.۰۹	۳۸۴	۴۲۵۰	۰.۸۴۴	۳۶.۲	۴۶.۱	۵.۲	۸.۷	۱۳.۱	۸/۷	۱۰.۶	۲۴۰	۲۴				
۲۲.۳	۲۵۷	۲.۳۲	۵۱	۲۸۸	۱۰.۴	۴۴۲	۵۷۴۰	۰.۹۰۶	۴۱.۹	۵۳.۳	۵.۶	۹.۴	۱۴.۱	۹/۴	۱۱۳	۲۶۰	۲۶				
۲۴	۳۱۶	۲.۴۵	۶۱.۲	۳۶۴	۱۱.۱	۵۴۲	۷۵۹۰	۰.۹۶۶	۴۷.۹	۶۱.۰	۶.۱	۱۰.۱	۱۵.۲	۱۰/۱	۱۱۹	۲۸۰	۲۸				
۲۵.۷	۳۸۱	۲.۵۶	۷۲.۲	۴۵۱	۱۱.۹	۶۵۳	۹۸۰۰	۱.۰۳	۵۴.۲	۶۹.۰	۶.۵	۱۰.۸	۱۶.۲	۱۰/۸	۱۲۵	۳۰۰	۳۰				
۲۷.۴	۴۵۷	۲.۶۷	۸۴.۷	۵۵۵	۱۲.۷	۷۸۲	۱۲۵۱۰	۱.۰۹	۶۱.۰	۷۷.۷	۶.۹	۱۱.۵	۱۷.۳	۱۱/۵	۱۳۱	۲۲۰	۳۲				
۲۹.۱	۵۴۰	۲.۸۰	۹۸.۴	۶۷۴	۱۳.۵	۹۲۳	۱۵۷۰۰	۱.۱۵	۶۸.۰	۸۶.۷	۷.۳	۱۲.۲	۱۸.۳	۱۲/۲	۱۳۷	۲۴۰	۳۴				
۳۰.۷	۶۳۸	۲.۹۰	۱۱۴	۸۱۸	۱۴.۲	۱۰۹۰	۱۹۶۱۰	۱.۲۱	۷۶.۱	۹۷.۰	۷.۸	۱۳	۱۹.۵	۱۲/۰	۱۴۳	۳۶۰	۳۶				
۳۲.۴	۷۴۱	۳.۰۲	۱۳۱	۹۷۵	۱۵	۱۲۶۰	۲۴۰.۱۰	۱.۲۷	۸۴.۰	۱۰۷	۸.۲	۱۳.۷	۲۰.۵	۱۳.۷	۱۴۹	۳۸۰	۳۸				
۳۴.۱	۸۵۷	۳.۱۳	۱۴۹	۱۱۶۰	۱۵.۷	۱۴۶۰	۲۹۲۱۰	۱.۲۳	۹۲.۴	۱۱۸	۸.۶	۱۴.۴	۲۱.۶	۱۴.۴	۱۵۵	۴۰۰	۴۰				
۳۸.۳	۱۲۰۰	۳.۴۳	۲۰۳	۱۷۳۰	۱۷.۷	۲۰۴۰	۴۵۸۵۰	۱.۴۸	۱۱۵	۱۴۷	۹.۷	۱۶.۲	۲۴.۳	۱۶.۲	۱۷۰	۴۵۰	۴۵				
۴۲.۴	۱۶۲۰	۳.۷۲	۲۶۸	۲۴۸۰	۱۹.۶	۲۷۵۰	۶۸۷۴۰	۱.۶۳	۱۴۱	۱۷۹	۱۰.۸	۱۸.۰	۲۷.۰	۱۸.۰	۱۸۵	۵۰۰	۵۰				
۴۶.۸	۲۱۲۰	۴.۰۲	۳۴۹	۳۴۹۰	۲۱.۶	۳۶۱۰	۹۹۱۸۰	۱.۸۰	۱۶۶	۲۱۲	۱۱.۹	۱۹.۰	۳۰.۰	۱۹.۰	۲۰۰	۵۵۰	۵۵				

برابر است با فاصله بین مرکز فشار و مرکز تنفس $Sx = Ix / Sx - a$

جدول ۲- روداری ابعاد

ابعاد بر حسب به میلی متر

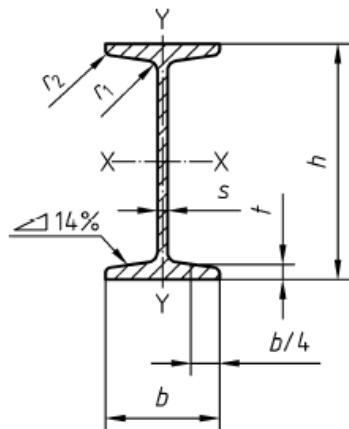

ارتفاع مقطع <i>h</i>		عرض بال <i>b</i>		ضخامت جان <i>s</i>		ضخامت بال <i>t</i>	
رواداری	اندازه اسمی	رواداری	اندازه اسمی	رواداری	اندازه اسمی	رواداری	اندازه اسمی
$\pm 2_{+0}^0$	$h \leq 200$	$\pm 1_{+0}^0$	$b \leq 75$	$+0_{-1}^0$	$s \leq 1$	$+1_{-0}^0$	$t \leq 1_{+0}^0$
$\pm 3_{+0}^0$	$200 < h \leq 400$	$\pm 2_{+0}^0$	$75 < b \leq 100$	$+0_{-1}^0$	$1 < s \leq 1.0$	$+2_{-1}^0$	$1_{+0}^0 < t \leq 1.0$
$\pm 4_{+0}^0$	$h > 400$	$\pm 2_{+0}^0$	$100 < b \leq 125$	-2_{+0}^0	$s > 1.0$	$+2_{-1}^0$	$1.0 < t \leq 2.0$
-	-	$\pm 3_{+0}^0$	$b > 125$	-	-	$+2_{-1}^0$	$t > 2.0$

یادآوری : این جدول از استاندارد EN 10024 استخراج شده است.

۶-۱-۵ رواداری طول


مقاطع باید در طول های مورد سفارش با یکی از رواداری های مندرج در جدول ۳ بریده شوند.

جدول ۳- رواداری طول

رواداری mm	طول mm	نوع تولیدات
± 50	۱۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰	با طول ثابت
--	۱۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰	با طول های مختلف
$+100$ -	تا ۱۵۰۰۰	با طول معین
براساس توافق بین سازنده و خریدار	تا ۱۵۰۰۰	با طول معین و دقیق ^a

^a-منظور، سفارش مصرف کننده نهایی است و این مقادیر برای توزیع عمومی در بازار کاربرد ندارند.
یادآوری: این جدول برگرفته از استاندارد EN 10024 و نظرات کارشناسان و متخصصین کشور تهیه شده است.

L بیان گر بیشترین طول قابل استفاده مقطع در حالت برش مقطع بصورت گونیا می باشد (شکل ۲ را ببینید).

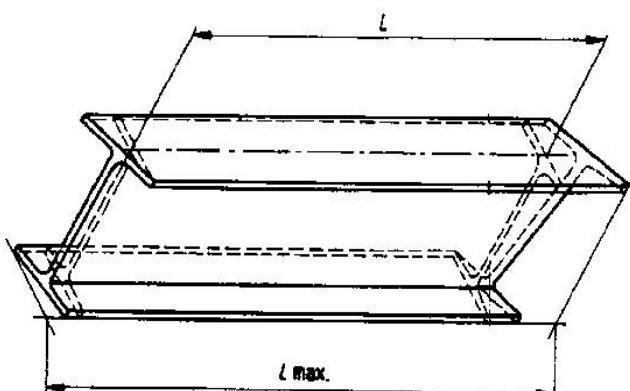


شکل ۲- اندازه گیری طول L

راهنما:

L: طول کامل

۷-۲-۵ قائم بودن برشی عرضی

سطح برش عرضی باید در محور طولی عمود باشد. انحراف از قائم بودن (کجی) برش عرضی براساس شکل ۳ نسبت به ارتفاع یا بال (بسته به نوع کجی برش) سنجیده میشود و انحراف مجاز آن طبق جدول ۴ می باشد.

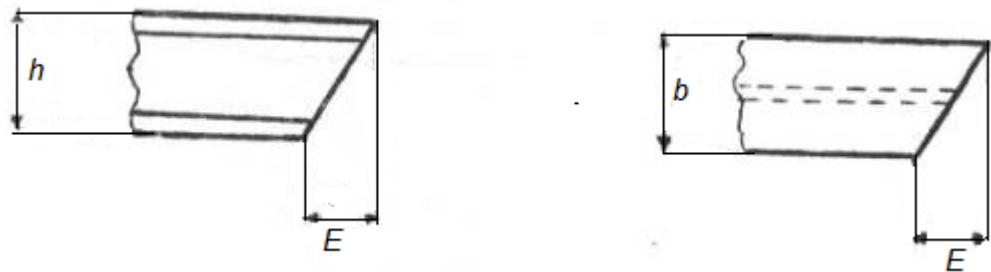

شکل ۳- انحراف از قائم بودن برشی عرضی

جدول ۴- انحراف مجاز از قائم بودن برش عرضی


حداکثر انحراف مجاز کجی برش (E)	نوع کجی برش
۱/۶ درصد ارتفاع	نسبت به ارتفاع
۱/۱۰ درصد عرض بال	نسبت به بال
یادآوری- مقادیر جدول برگرفته از نظرات کارشناسان و متخصصان کشور می باشد.	

۸-۲-۱-۵ انحراف بال ($k+k'$)

بال‌ها باید بر جان تیرآهن عمود باشند. انحراف بال مقطع نباید از مقادیر مندرج در جدول ۵ تجاوز کند. اندازه‌گیری انحراف هر بال از وضعیت عمود نسبت به جان تیرآهن باید مطابق شکل ۴ صورت گیرد.

۹-۲-۱-۵ عدم تقارن بال‌ها نسبت به جان (e)

بال‌ها باید نسبت به جان متقارن باشند (شکل ۴ را ببینید). در غیر این صورت مقدار عدم تقارن بال‌ها نسبت به محور عبور کننده از مرکز جان تیراهن نباید از مقادیر مندرج در جدول ۵ بیشتر باشد.

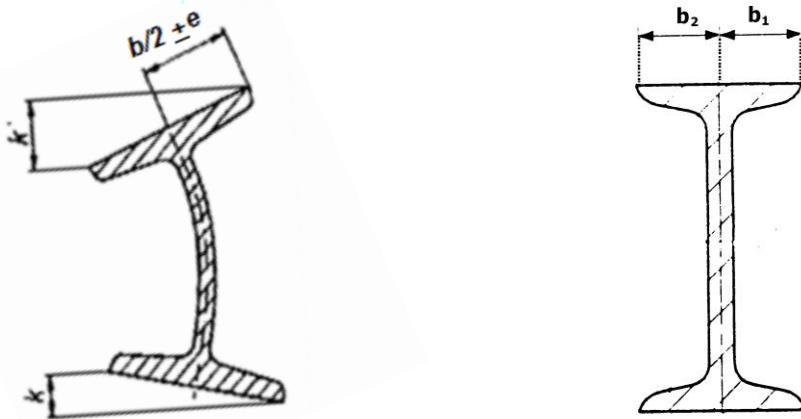

شکل ۴- روش اندازه‌گیری انحراف هر بال از وضعیت عمود و عدم تقارن بال‌ها

جدول ۵ - رواداری انحراف بال و عدم تقارن بال‌ها نسبت به جان

انحراف بال $k+k'$		عدم تقارن ^(۱) e	
رواداری (میلی متر)	عرض بال (b) (میلی متر)	رواداری (میلی متر)	عرض بال (b) (میلی متر)
۲۰	$b \leq 100$	۲۰	$b \leq 100$
۲٪ عرض بال	$b > 100$	۳۰	$b > 100$


(۱) e با استفاده از رابطه $\frac{b_1 - b_2}{2}$ محاسبه می شود.

۱۰-۲-۱-۵ راست بودن^۱ (q_{yy} یا q_{xx})

راست بودن باید مطابق الزامات مندرج در جدول ۶ باشد.

اندازه‌گیری راست بودن به کمک یک لبه راست مرجع نسبت به محل اندازه‌گیری انحرافات از راست بودن، انجام می‌شود (شکل ۵ را ببینید).

یک سیم یا ریسمان کشیده شده صاف به عنوان یک لبه راست برای اندازه‌گیری انحرافات در صفحه افقی قابل قبول است.

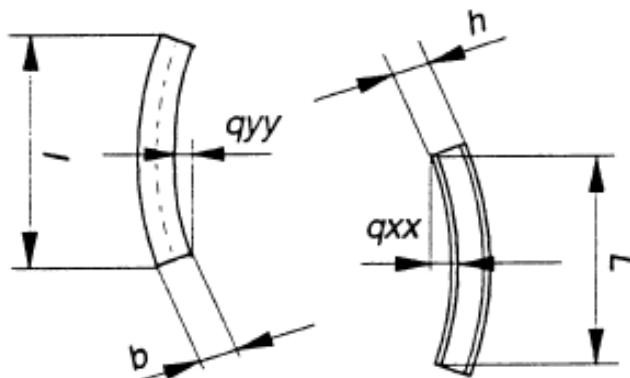

شکل ۵ – اندازه‌گیری راست بودن تیرآهن

اندازه‌گیری راست بودن به صورت زیر انجام می‌شود:

برای q_{xx} :

تیرآهن را در موقعیت H مطابق شکل ۵ قرار داده و با استفاده از یک ریسمان یا سطح صاف انحراف از راست بودن را بین دو انتهای محدود نشده اندازه‌گیری نمایید.

برای q_{yy} :


تیرآهن را در موقعیت I مطابق شکل ۵ قرار داده و با استفاده از یک ریسمان یا سطح صاف انحراف از راست بودن را بین دو انتهای محدود نشده اندازه‌گیری نمایید.

جدول ۶ – رواداری راست بودن

رواداری عدم راست بودن نسبت به محور q_{xx} و q_{yy} (میلی متر)	ارتفاع مقطع h (میلی متر)
$0,0030 L$	$80 \leq h \leq 180$
$0,0015 L$	$180 < h \leq 360$
$0,001 L$	$h > 360$
یادآوری: مقادیر جدول فوق از استاندارد EN 10024 گرفته شده است.	

۱۱-۲-۱ خمیدگی جان

میزان خمیدگی جان تیرآهن که با f نشان داده می شود، نباید از مقادیر مندرج در جدول ۷ بیش تر باشد.
اندازه گیری خمیدگی تیرآهن مطابق شکل ۶ انجام می شود.

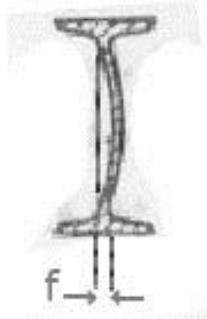

شکل ۶ - اندازه گیری خمیدگی تیرآهن

جدول ۷ - اندازه گیری خمیدگی تیرآهن

حداکثر خمیدگی (f) (میلی متر)	ارتفاع مقطع h (میلی متر)
۰,۵	$h \leq ۱۰۰$
۱,۰	$۱۲۰ \leq h \leq ۲۰۰$
۱,۵	$۲۲۰ \leq h \leq ۴۰۰$
۲,۰	$h > ۴۰۰$

یادآوری: مقادیر جدول فوق از استاندارد EN 10025 گرفته شده است.

۱-۲-۵ عناصر متشكله مذاب

برای تعیین درصد عناصر اصلی باید از هر ذوب حداقل یک نمونه گرفته شود. درصد وزنی عناصر تعیین شده باید مطابق با جدول ۸ باشد.

جدول ۸ - ترکیب شیمیایی مذاب

درصد وزنی عناصر							نوع فولاد
کربن معادل ^(a) (حداکثر)	ازت (حداکثر)	گوگرد (حداکثر)	فسفر (حداکثر)	منگنز	سیلیسیم	کربن (حداکثر)	
۰,۳۵	۰,۰۱۲	۰,۰۴۰	۰,۰۴۰	۰,۲۵-۱,۴۰	۰,۱۲-۰,۳۵	۰,۱۷	(فولاد ۳۷) S235JR
۰,۴۰	۰,۰۱۲	۰,۰۴۰	۰,۰۴۰	۰,۴۰-۱,۵۰	۰,۱۵-۰,۴۰	۰,۲۱	(فولاد ۴۴) S275JR
۰,۴۵	۰,۰۱۲	۰,۰۴۰	۰,۰۴۰	≤۱,۶۰	≤۰,۵۵	۰,۲۴	(فولاد ۵۲) S355JR

محاسبه می گردد.

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + V + Mo)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}$$

(a) - مقدار کربن معادل از رابطه

یادآوری: مقادیر جدول فوق از استاندارد EN 10025 گرفته شده است.

۲-۲-۵ عناصر متشكله محصول

درصد وزنی عناصر نمونه آزمون انتخاب شده از تیرآهن باید با ترکیب شیمیایی مذاب و با توجه به رواداری‌های مربوطه در جدول ۹ مطابقت نماید.

یادآوری ۱- محدود کردن حد پایین سیلیسیم به منظور مشخص نمودن حالت آرام یا نیمه آرام بودن فولاد است. بنابراین در صورت دستیابی به حالت آرام فولاد به هر روش دیگر رعایت حد پایین سیلیسیم الزامی نمی باشد.

یادآوری ۲- با توجه به درصد عناصر متشكله و رواداری‌های داده شده ، تیرآهن‌های تولیدی از جوش‌پذیری خوبی برخوردار خواهند بود .

جدول ۹ - رواداری عناصر متشكله محصول نسبت به مذاب

ردیف	نام عنصر	میزان رواداری
۱	کربن ^(a)	+۰,۰۳
۲	سیلیسیم	+۰,۰۵
۳	منگنز	+۰,۱۰
۴	فسفر	+۰,۰۱۰
۵	گوگرد	+۰,۰۱۰
۶	ازت	+۰,۰۰۲

- رواداری عنصر کربن برای فولاد S235JR (فولاد ۳۷) +۰,۰۲ می باشد.

تنش تسلیم ، استحکام کششی و درصد ازدیاد طول نسبی تیرآهن باید با مندرجات جدول ۱۰ مطابقت نماید. لازم به ذکر است که بر روی سطح خارجی نمونه ای که بر طبق شرایط مندرج در جدول ۱۰ تحت آزمون خمس قرار می گیرد، پس از آزمون نباید هیچ گونه ترک، شکستگی و سایر عیوب مشاهده شود.

جدول ۱۰ - خواص مکانیکی

شرایط آزمون خمس دهجه ۱۸۰	آزمون کشش			نوع فولاد
	حداقل درصد ازدیاد طول نسبی ^۱	استحکام کششی N/mm^2	حداقل تنش تسلیم N/mm^2	
۱ برابر	۲۶	۳۶۰-۵۱۰	۲۳۵	(فولاد ۳۷) S235JR
۲/۵ برابر	۲۳	۴۱۰-۵۶۰	۲۷۵	(فولاد ۴۴) S275JR
۲/۵ برابر	۲۲	۴۷۰-۶۳۰	۳۵۵	(فولاد ۵۲) S355JR

۱ - ازدیاد طول نسبی با توجه به طول سنجه براساس $L_0=5.65\sqrt{S_0}$ بدست می آید. (به استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۲۷۲ مراجعه شود)

۶ روش های آزمون

۱-۶ تعیین درصد عناصر متداخله

۶-۱-۱ روش تعیین درصد عناصر باید براساس استاندارد ASTM E415 انجام شود.

۶-۱-۲ نمونه برداری جهت انجام این آزمون در صورت استفاده از روش شیمیایی باید براساس استاندارد ASTM E1806 انجام شود

توصیه می شود در صورت استفاده از روش شیمیایی تر نمونه برداری مطابق دستورالعمل خاص روش های اجرایی مربوطه انجام گیرد.

۲-۶ آزمون کشش و خمس

۱-۲-۶ تعداد نمونه های آزمون کشش و خمس

از هر بسته یا بهر یه مقدار مورد لزوم مطابق جدول ۱۱ نمونه برداری جهت آزمون کشش و خمس بعمل می آید.

۲-۲-۶ محل و موقعیت نمونه‌های آزمون

محل و موقعیت نمونه‌های آزمون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۱ مشخص شده است.

۳-۲-۶ آزمون کشش براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۲۷۲ و آزمون خمش نیز براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۱۶ باید انجام گیرد.

۳-۶ سنجش ابعاد و وزن

نمونه مورد ارزیابی (آزمون) که براساس روش مندرج در بند ۸ انتخاب گردیده، ابتدا از نظر ابعاد و اندازه‌های مورد نظر توسط وسایل سنجش دقیق اندازه‌گیری شده و با مقادیر ابعاد و رواداری‌های مربوطه مندرج در جدول ۱ ارزیابی می‌گردد.

سپس نمونه با وسیله دقیق توزین و براساس طول دقیق اندازه‌گیری شده آن، مقدار اختلاف یا انحراف از اندازه اسمی طبق فرمول الف جهت ارزیابی و تصمیم‌گیری به دست می‌آید:

$$\text{الف: برای تک شاخه} = \frac{W - (W_1/L_1)}{W} \times 100$$

که در آن؛

W_1 : وزن نمونه مورد ارزیابی (آزمون) بر حسب کیلوگرم

W : وزن یک متر مطابق جدول شماره ۱ بر حسب کیلوگرم

L_1 : طول نمونه مورد ارزیابی (آزمون) بر حسب متر (حداقل ۳۰۰ میلی متر)

$$\text{ب: برای بسته (محموله)} = \frac{wl_1 + w_1}{wl_1} \times 100$$

که در آن؛

W_1 : وزن بسته بر حسب کیلوگرم

W : وزن یک متر مطابق جدول شماره ۱ بر حسب کیلوگرم

L_1 : مجموع طول شاخه‌ها در بسته بر حسب متر

درصد انحراف وزن به دست آمده باید در حد مقادیر رواداری وزن مندرج در بند ۵-۲-۱ باشد.

۷ کیفیت ظاهری

تیرآهن‌های تولیدی باید دارای سطح صاف و به نحوی باشند که کیفیت آن‌ها با روش نورد تیرآهن مطابقت داشته باشد. و عاری از عیوب مضر از جمله ترک، دوپوستگی، پارگی، ناخالصی‌های غیر فلزی و تاخوردگی روی سطح بوده و در انواع شاخه‌ها نباید تورق (لایه لایه شدن) وجود داشته باشد. در صورتیکه روی سطوح تیرآهن عیوب جزئی مشاهده شود، می‌توان آن‌ها را به روش سنگزنی یا روش سنگ‌زنی یا دیگر از بین برد به شرطی کاهش ضخامت قسمت‌های سنگ‌خوردگی از حد رواداری‌های مربوطه کمتر نشود. ضمناً قسمت‌های اصلاح شده باید کاملاً پرداخت شود و مرز بین قسمت اصلاحی و سطح نورد شده صاف و هموار باشد.

۸ نمونه‌برداری

ملاک ارزیابی محصولات عرضه شده چه براساس سفارش و چه غیر آن مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون نمونه برداشتی طبق جدول ۱۱ می‌باشد.

جدول ۱۱- تعداد نمونه‌برداری

برای ذوب های مخلوط	برای ذوب واحد	نوع آزمون
به ازای هر ۵۰ تن یا کسری از آن ، حداقل یک نمونه	به ازای هر ذوب حداقل یک نمونه	کشش، خمش، آنالیز شیمیایی
به ازای هر ۲۰ بسته یک نمونه		اندازه‌گیری ابعاد و وزن واحد طول

پادآوری: مقادیر جدول فوق از استاندارد EN 10025 گرفته شده است

به هر حال تولیدکننده باید سیستم کنترل کیفیت و بازرگانی‌های خود را به نحوی اعمال نماید که ضمن تضمین مشخصات مندرج در گواهینامه صادره، حصول نتایج مورد قبول نمونه‌های برداشتی براساس جدول فوق را نیز تضمین نماید.

۹ بازرگانی

مشخصات فیزیکی (ابعاد، اندازه‌ها، وزن و شکل ظاهری)، عناصر مت蟠کله، خواص مکانیکی (تنش تسلیم، استحکام کششی، ازدیاد طول نسبی و خمش)، جوش‌پذیری و کیفیت ظاهری باید با توجه به رواداری‌های مربوطه مطابق با مندرجات بندهای ۵ و ۷ باشند.

در صورت عدم تطابق هر یک از موارد فوق، باید به نحو زیر تصمیم گیری و یا اقدام نمود:

الف- مشخصات فیزیکی

- عدم تطابق ابعاد و اندازه‌ها محصول را خارج از حد استاندارد می‌نماید.
- در صورتیکه نتایج وزن نمونه مورد آزمون با مندرجات جدول ۱ مطابقت نداشته باشد، بازرسی مجدد بر اساس بند ۲-۱۰ انجام می‌گیرد.
- عدم تطابق شکل ظاهری، محصول را خارج از حد استاندارد می‌نماید.

ب- ترکیب شیمیایی

درصد وزنی عناصر باید با مندرجات بند ۵-۲ استاندارد مطابقت داشته باشد.

پ- خواص مکانیکی

در صورتی که نتایج آزمون مکانیکی تیرآهن با شرایط مندرج در این استاندارد مطابقت کامل نداشته باشد، آزمون مجدد براساس بند ۱۰-۱ انجام می‌گیرد.

۱۰ بازرسی و آزمون مجدد

۱-۱۰ آزمون مجدد خواص مکانیکی

در صورتیکه نتایج آزمون مکانیکی با شرایط مندرج در این استاندارد مطابقت نداشته باشد، باید نمونه‌های مجدد به تعداد دو برابر مورد نیاز آزمون مربوطه از محصول برداشته و آزمایشات لازم را تکرار نمود. چنانچه نتایج آزمون اخیر با شرایط این استاندارد مطابقت داشته باشد، نتایج آزمون اولیه مدنظر قرار نمی‌گیرد و در غیر اینصورت محصول خارج از استاندارد می‌باشد.

یادآوری- به جز موارد یاد شده، در موارد زیر نیز آزمون تکرار می‌شود:

- احتمال وجود خطا در مراحل انجام آزمایش
- وجود عیوب ظاهری در سطح نمونه
- چنانچه فاصله بین محل گسیختگی و نزدیک ترین علامت طول مؤثر (سنجه) کمتر از یک سوم طول مؤثر (سنجه) اولیه بوده و ازدیاد طول نسبی در حد استاندارد نباشد.

۲-۱۰ اندازه‌گیری مجدد وزن

در صورتیکه نتایج وزن آزمونه با مندرجات جدول ۱ مطابقت نداشته باشد، باید دو آزمونه از شاخه‌های دیگر برداشته و توزین گردد. نتایج این دو آزمونه ملاک ارزیابی بوده و نتیجه توزین اولیه مد نظر قرار نمی‌گیرد.

۱۱ نشانه‌گذاری

نشانه‌گذاری تیرآهن از نمره ۸ الی نمره ۳۰ بر روی پلاک بسته و از نمره بالاتر از ۳۰ بر روی هر شاخه به شرح ذیل انجام می‌شود:

۱-۱۱ نشانه‌گذاری شاخه

نام و یا نشان تجاری تولید کننده باید بر روی هریک از شاخه‌های تیرآهن حک شود.

۲-۱۱ نشانه‌گذاری بسته

بسته‌های تیرآهن باید دارای حداقل دو پلاک مشخصات باشند و نشانه‌های زیر به طور مشخص روی آن‌ها حک یا نوشته شوند:

۱-۲-۱۱ شماره بسته؛

۲-۲-۱۱ نشانه شناسایی(شناسه)؛

۳-۲-۱۱ وزن بسته بر حسب کیلوگرم یا تعداد شاخه؛

۴-۲-۱۱ شماره ذوب/بهر؛

۵-۲-۱۱ نام یا نشان تجاری تولید کننده؛

۶-۲-۱۱ شماره این استاندارد در صورت اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد.

۱۲ گواهینامه فنی

برای هر محموله تیرآهن قابل عرضه به بازار، باید گواهینامه فنی که حداقل حاوی مشخصات زیر باشد صادر گردد:

۱-۱۲ تاریخ صدور؛

۲-۱۲ شماره گواهینامه؛

۳-۱۲ نشانه شناسایی(شناسه) تیرآهن؛

۴-۱۲ شماره بسته؛

۵-۱۲ شماره ذوب/بهر؛

۶-۱۲ درصد وزنی عناصر متشكله؛

۷-۱۲ مشخصات مکانیکی؛

۸-۱۲ طول شاخه؛

۹-۱۲ تعداد بسته؛

۱۰-۱۲ وزن بسته‌ها و وزن محموله؛